

# Mesure des efforts de défonçage et de la qualité finale en usinant en différents angles du fil : comparaison entre le pin Douglas et le pin d'Alep

**Hamid AKNOUCHE<sup>1</sup>**  
**Giacomo GOLI<sup>2</sup>**  
**Rémy MARCHAL<sup>3</sup>**  
**Jakub SANDAK<sup>4</sup>**  
**Abdellatif ZERIZER<sup>1</sup>**  
**Jean-Claude BUTAUD<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Université M'Hamed Bougara  
de Boumerdès  
UR-MPE  
Avenue de l'Indépendance  
35000 Boumerdès  
Algérie

<sup>2</sup> Université de Florence  
Deistaf  
Piazzale delle Cascine  
50144 Florence  
Italie

<sup>3</sup> Centre arts et métiers  
ParisTech de Cluny  
Laboratoire bourguignon des  
matériaux et procédés (LaBoMaP)  
Rue Porte de Paris  
71250 Cluny  
France

<sup>4</sup> Conseil national de la  
recherche/IVALSA  
San Michele all'Adige  
Via Biasi, 75  
38010 – San Michele all'Adige (TN)  
Italie



À gauche forêt de pins d'Alep de Bouchaoui à 15 km à l'Est d'Alger (Algérie), à droite forêt de pin Douglas à Cluny, Sud de la Bourgogne (France).  
Photos H. Aknouche.

## RÉSUMÉ

### MESURE DES EFFORTS DE DÉFONÇAGE ET DE LA QUALITÉ FINALE EN USINANT EN DIFFÉRENTS ANGLES DU FIL : COMPARAISON ENTRE LE PIN DOUGLAS ET LE PIN D'ALEP

Le travail a pour but d'effectuer une comparaison entre un bois très commun et usiné en Europe comme le pin Douglas et une essence pas très utilisée comme le pin d'Alep de provenance algérienne. Pour cette comparaison, une nouvelle méthode a été mise au point afin d'évaluer les efforts de coupe et la qualité des surfaces usinées dans le processus du défonceage. Cette méthode a été expérimentée sur du pin d'Alep en coupe orthogonale allant de façon continue de 90°/0° à 90°/90° dans le sens du fil et contrefil afin de juger également de l'aptitude à l'usinage de ce bois par rapport à d'autres essences plus communément usinées. L'outil de coupe est une fraise circulaire comportant deux plaquettes en carbure. Elle est utilisée pour usiner le chant de disques de pin d'Alep prélevés dans une planche, ce qui induit une variation de l'angle du fil continue de 0° à 360°. La mesure des forces de coupe a été faite avec l'emploi d'une table piézoélectrique Kistler 9257A à trois axes montée sur la table d'une défonceuse à commande numérique, couplée à un PC et une carte d'acquisition. Les données sont traitées à l'aide d'un logiciel DasyLab. Parallèlement, des tests de qualité des surfaces usinées avec un outil comportant une arête de coupe neuve sur une moitié et usée artificiellement sur l'autre ont été réalisés par une nouvelle méthode sans contact développée par l'équipe de recherche Cnr/Ivalsa. Les résultats indiquent que les efforts de coupe sont un peu plus grands pour le pin Douglas que pour le pin d'Alep. En revanche, la qualité des surfaces obtenues est bien meilleure pour le pin d'Alep que pour le pin Douglas.

**Mots-clés :** pin d'Alep, pin Douglas, défonceage, orientation du fil, effort de coupe, rugosité, Algérie.

## ABSTRACT

### MEASURING CUTTING EFFORT AND THE SURFACE QUALITY OBTAINED BY ROUTING ACROSS DIFFERENT WOOD GRAIN ANGLES: A COMPARISON BETWEEN DOUGLAS PINE AND ALEPPO PINE

The aim of this study was to compare a timber species commonly machined in Europe, in this case Douglas pine, with a little used timber species, in this case Aleppo pine from Algeria. A new method was developed to assess the cutting effort and the quality of the machined surfaces. The method was tested with Aleppo pine using a wood router held perpendicular to the surface and cutting continuously from 90°/0° to 90°/90° with or against the grain, so that the machining properties of the wood could also be assessed in comparison with other more commonly used timber species. The router bit, a rotary cutter with two carbide inserts, was used to bevel the edges of Aleppo pine discs cut from a board, which required the cutter to move continuously from an angle to the wood grain of 0° through to 360°. The cutting forces were measured using a 3-axis Kistler 9257A piezoelectric transducer fixed to the table of a digitally controlled router connected to a PC and a video capture board. The data were processed with DasyLab software. In parallel, the quality of the machined surfaces was tested with a tool where half of the cutting edge was new and the other half artificially blunted, using a new contact-free method developed by the CNR/IVALSA research team. The results show that a little more cutting effort is required with Douglas pine than with Aleppo pine, and that the quality of the cut surfaces is far better with Aleppo pine than Douglas pine.

**Keywords:** Aleppo pine, Douglas pine, router, wood grain angle, cutting effort, evenness, Algeria.

## RESUMEN

### MEDIDA DE LOS ESFUERZOS DE CAJEADO Y DE LA CALIDAD FINAL EN MECANIZADO CON DISTINTOS ÁNGULOS DE HILO: COMPARACIÓN ENTRE EL PINO DE OREGÓN Y EL PINO CARRASCO

El objetivo de este trabajo consistía en comparar una madera muy común y habitualmente mecanizada en Europa como la del pino de Oregón con una especie no muy empleada como el pino carrasco de origen argelino. Para realizar dicha comparación se puso a punto un nuevo método con el fin de evaluar el esfuerzo cortante y la calidad de las superficies mecanizadas en el proceso de cajeadado. Este método se experimentó en pino carrasco en corte ortogonal variando de forma continua de 90°/0° a 90°/90°, al hilo y a contrahilo, para examinar también la aptitud para el mecanizado de esta madera con relación a otras especies de mecanizado más frecuente. Como herramienta de corte se empleó una fresa circular con dos plaquitas de carburo que se utilizó para mecanizar cantos de discos de pino carrasco extraídos de una tabla, lo que provoca una variación continua del ángulo del hilo de 0° a 360°. La medida de las fuerzas de corte se realizó mediante una plataforma piezoeléctrica Kistler 9257A de tres ejes montada en la mesa de una rebajadora de control digital, acoplada a una PC y a una tarjeta de adquisición. Los datos se procesaron mediante el software DASYLab. En paralelo, y siguiendo un nuevo método sin contacto desarrollado por el equipo de investigaciones CNR/IVALSA, se efectuaron pruebas de calidad de las superficies mecanizadas con una herramienta equipada con un borde cortante nuevo en una mitad y artificialmente desgastado en la otra. Los resultados indican que el esfuerzo cortante es un poco mayor en el pino de Oregón que en el pino carrasco. Sin embargo, la calidad de las superficies obtenidas es mucho mejor en el pino carrasco que en el pino de Oregón.

**Palabras clave:** pino carrasco, pino de Oregón, cajeadado, dirección del hilo, esfuerzo cortante, rugosidad, Argelia.

## Introduction

Le pin d'Alep est une essence méditerranéenne encore peu valorisée en bois d'œuvre alors qu'il est avéré que ses propriétés intrinsèques le mettent à un niveau proche de celui du pin maritime largement transformé, dans le massif landais français notamment (THIBAUT *et al.*, 1992). Il convient ici de vérifier son aptitude à l'usinage par une analyse des efforts de coupe mis en jeu lors de sa transformation et de la qualité des surfaces obtenues. Celle-ci dépend de très nombreux facteurs dont l'un des plus importants est l'orientation du fil. Elle a une influence primordiale sur le comportement mécanique du bois en général.

L'acquisition des efforts de coupe nous renseigne sur le processus qui se développe pendant la formation de la surface (STEWART, 1969 ; GOLI *et al.*, 2009a, b ; WYETH *et al.*, 2009), sur la qualité des surfaces usinées (STEWART, 1969 ; CYRA, TANAKA, 2000 ; GOLI *et al.*, 2001), et sur l'état d'usure des outils de coupe (AGUILERA, MARTIN, 2001 ; AKNOUCHE *et al.*, 2009). Dans notre cas, l'étude est axée sur l'analyse des variations des efforts de coupe avec celles de l'angle du fil dans le cas du fraisage en avalant du pin d'Alep.

La force résultante agissant sur le bois peut être décomposée en une force parallèle (FP) et une force normale (FN) par rapport à la surface générée (figure 1). La magnitude et la direction des composantes parallèle et normale de la force résultante vont dépendre des divers facteurs propres à l'outil de coupe, aux conditions de travail ainsi qu'au matériau travaillé (KOCH *et al.*, 1985 ; MARCHAL *et al.*, 2009). La variation des forces en fonction des diverses variables de coupe a fait l'objet de plusieurs études. Ainsi, les efforts de coupe ont été étudiés en fonction de l'angle d'attaque (WOODSON, KOCH, 1970 ; NERI *et al.*, 1999), de l'épaisseur du copeau (WOODSON, KOCH, 1970 ; NERI *et al.*, 2000), de l'orientation des couteaux (STEWART, 1980), de l'usure des outils (STEWART, 1986 ; HERNÁNDEZ, ROJAS, 2002), ainsi que de la masse volumique (NERI *et al.*, 2000), de la teneur en humidité et de la température du bois (JIN, CAI, 1997).

Pour tenir compte de tous ces facteurs tout en réduisant le temps d'expérimentation, une nouvelle méthode a été mise au point et expérimentée. Cette méthode consiste à usiner un disque à partir d'une planche placée sur une plateforme dynamométrique, ce qui permet de mesurer les efforts de coupe pour tous les angles du fil, tout en générant toutes les qualités de surface pour différents angles du fil. Une fois la pièce usinée, la qualité finale est quantifiée à l'aide d'une caméra et d'un capteur laser balayant la surface à caractériser, en faisant tourner le disque à l'aide d'un moteur pas à pas et en exécutant le balayage dans la direction d'usinage et perpendiculairement à cette direction.

Le contexte de cette étude a été amorcé lors des travaux de thèse de AKNOUCHE (2009)<sup>1</sup>.

## Matériels et méthodes

### Défonçage du bois

Les essais ont été conduits sur la défonceuse à commande numérique Scm Record1 du LaBoMaP à Cluny. L'outil à deux plaquettes carbure avait un diamètre de 80 mm (photo 1a) et tournait à 6 000 tours par minute. Seule une plaquette travaillait, l'autre, usée, assurant seulement l'équilibre de l'outil.

Quelques essais préliminaires ont été réalisés en vue d'optimiser la procédure d'acquisition des efforts.

Pour s'affranchir de l'influence de la variabilité du bois, il a été utilisé des échantillons pris de façon aléatoire dans un lot d'avivés issus de 19 arbres de pin d'Alep de la région d'Aubagne (France). L'âge moyen de ces arbres était de 60 ans pour un diamètre moyen de 36 cm (32 à 40 cm). Les échantillons sont constitués à 90 % de duramen, l'aubier ayant été purgé en grande partie lors du sciage. La densité moyenne des éprouvettes est de 550 kg/m<sup>3</sup> à l'humidité de référence (12 %) (tableau I).

Les éprouvettes au nombre de cinq sont de forme carrée, de dimensions 240 x 240 x 35 mm. Elles comportent deux perçages de diamètre 8 mm pour leur fixation sur la table piézoélectrique, elle-même fixée sur la table de la défonceuse (photo 1b).

La plaquette de l'outil est en carbure WC-Co, avec un angle d'attaque de 25° et de bec de 55°. Les différents paramètres de coupe sont donnés dans le tableau II.

<sup>1</sup> AKNOUCHE H., 2009. Étude de l'usure d'outils de coupe traités dans le domaine de l'usinage du bois. Thèse de doctorat, Université M'Hamed Bougara, Boumerdès, Algérie. <http://bu.umbb.dz/ressources-electroniq/theses-n/polymers-et-composites/Aknouche-Hamid.pdf>.

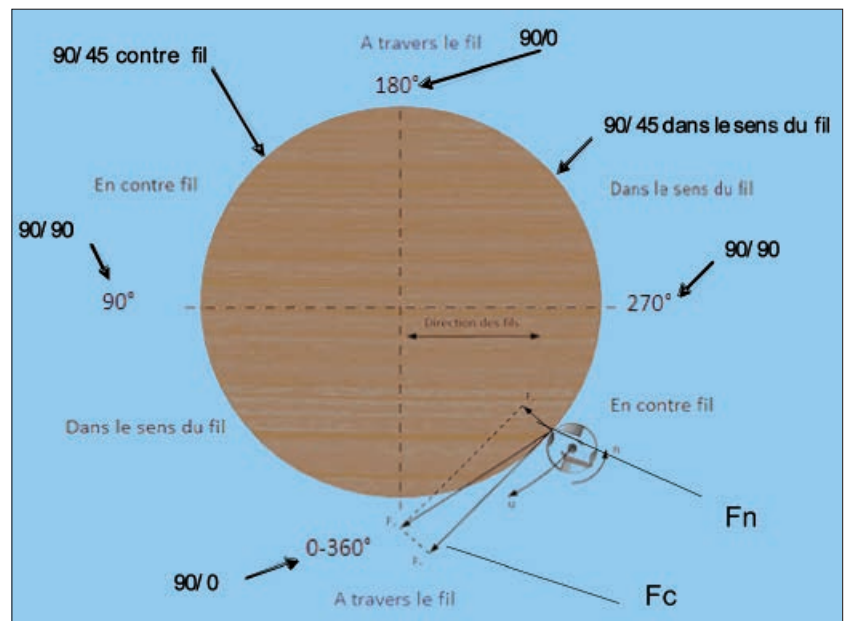
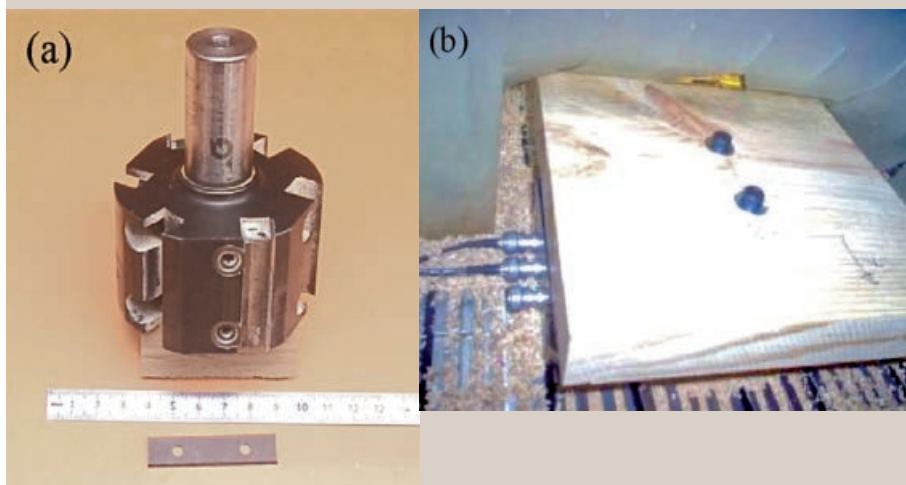


Figure 1. Efforts agissant lors du défonçage.

**Photo 1a.**

Fixation de l'éprouvette sur la défonceuse. L'outil de coupe.

**Photo 1b.**

Fixation de l'éprouvette sur la défonceuse. L'éprouvette.

Photos H. Aknouche.

**Tableau I.**  
Caractéristiques du pin d'Alep utilisé.

Désignation	Valeurs	Variations
Diamètre moyen (mm)	360	320 à 400
Densité moyenne (%)	0,55 à 12	0,53 à 0,58
Dureté Monnin moyenne	2,8	2,4 à 3,1
Module de Young moyen (MPa)	11 200	8 300 à 13 500

L'essai a consisté à usiner le chant des éprouvettes initialement carrées pour les mettre au rond puis exécuter des cycles d'usinage circulaire avec une profondeur de passe de 2 mm. Cela permet, tout en conservant la même profondeur de passe, de faire varier progressivement l'angle du fil en passant du mode 90°/90° (MCKENZIE, 1962) (arête de l'outil et direction de coupe perpendiculaire à la fibre – c'est-à-dire coupe en bout) au mode 90°/0° (coupe de type dressage), en usinant à contrefil comme dans le sens du fil (figure 1).

**Tableau II.**  
Paramètres de coupe.

Vitesse de rotation de l'outil : 6 000 tours/min
Avance de l'outil : 7,5 m/min
Profondeur de passe : 2 mm
Technique de fraisage : avalant, 90°/90° 90°/0° dans le sens du fil et contrefil. Nombre de couteaux sur la fraise : 1

### Mesure et acquisition des efforts de coupe

La mesure des efforts de coupe pendant le processus de défonceage est une opération compliquée par la haute fréquence et la sollicitation périodique qui excitent le système selon sa fréquence propre. Le système de mesure est une plateforme piézoélectrique dynamométrique à trois axes de marque Kistler 9257A, reliée à trois amplificateurs de charge. Les forces de coupe ont été mesurées pendant le défonceage suivant la direction longitudinale et radiale (X et Y), et la force de coupe résultante a été calculée. Les données acquises ont été analysées avec le logiciel DasyLab développé par la compagnie Norton.

L'analyse des forces s'est faite en incorporant des filtres passe-bas d'ordre 4 coupant à 500 Hz afin de diminuer le bruit et d'avoir des résultats comparables avec les données de la bibliographie (GOLI *et al.*, 2009b). La fréquence du filtre est supérieure à celle de la coupe (100 Hz), le filtrage ayant pour conséquences de gagner en qualité de lecture, mais les efforts de coupe peuvent être légèrement modifiés. Les conditions d'analyse sont données dans le tableau III.

### Image numérique de la surface

Pour pouvoir obtenir une photo de la surface, une caméra numérique a été utilisée. La caméra de type Pixelink PL-A782 avec 6,6 Mpixels équipée d'un objectif de type Optoengineering MC3-03X est fixée de la même façon que le laser dans la photo 2a. La rotation du disque s'est faite avec un pas de 0,1° et à chaque pas une photo de 8 x 3 000 pixels était enregistrée. Enfin, les lignes ont été recomposées dans une seule image de 28 800 x 3 000 pixels.

**Tableau III.**  
**Paramètres d'analyse des efforts de coupe.**

Désignation	Valeurs	Désignation	Valeurs
Fréquence de résonance de la plateforme	3,5 kHz	Fréquence du filtre	500 Hz
Fréquence de prélèvement	10 kHz	Ordre du filtre	Quatrième
Temps d'un tour	0,01 s	Type du filtre	Basse fréquence
Fréquence de coupe	100 Hz	Type de plateforme	Trois axes, piézoélectrique

### Mesure de la rugosité


Les défauts d'usinage en surface ont été mesurés avec un capteur laser de marque Keyence - type LK-G32, avec un diamètre du faisceau laser de 30  $\mu\text{m}$ , un champ de mesure de 10 mm, une précision de  $\pm 0,05\%$  (5  $\mu\text{m}$ ) et une répétabilité de 0,05  $\mu\text{m}$ . Les disques usinés ont été montés sur un axe tournant (photo 2b) et les surfaces ont été explorées par le laser en position fixe pour obtenir un profil de rugosité. Deux procédures d'exploration ont été adoptées pour tester l'efficacité des différentes méthodes et ainsi pouvoir fournir différents paramètres descriptifs des surfaces :

- profil longitudinal complet, le laser est en position fixe et la roue fait un tour complet ; le profil est mesuré sur la périphérie de la roue usinée, dans la direction d'usinage ;
- profil transversal, la roue tourne d'une manière séquentielle d'un angle de 10° et le profil est mesuré transversalement, sur la largeur de coupe.


La mesure du profil longitudinal complet a l'avantage d'être très rapidement effectuée (environ 1 minute) mais ce profil sur une seule ligne n'est pas nécessairement représentatif de la surface intégrale (notamment du fait de proportions bois de printemps / bois d'été pouvant être très variables). C'est pourquoi nous avons réalisé d'autres essais en mesurant des profils transversaux tous les 10° (36 mesures) qui prennent des temps de mesure plus longs (5-6 minutes).

Les profils ont été analysés par le logiciel Gwyddion. Les trois profils ont été mis à l'échelle permettant une analyse correcte, l'erreur de forme (l'usinage n'était pas un cercle parfait mais plutôt une ellipse) a été filtrée de façon à laisser seulement les défauts d'usinage, le profil a été mis à plat et la valeur moyenne de déformation a été fixée à la valeur zéro. Enfin, les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel R. Pour les 36 profils, une surface tridimensionnelle a été reconstruite et analysée avec les mêmes outils que les profils 2D.


Le disque de pin d'Alep a été usiné avec un outil neuf sur une moitié de son épaisseur et usé artificiellement sur l'autre moitié de façon à analyser l'influence de l'usure sur les états de surface.

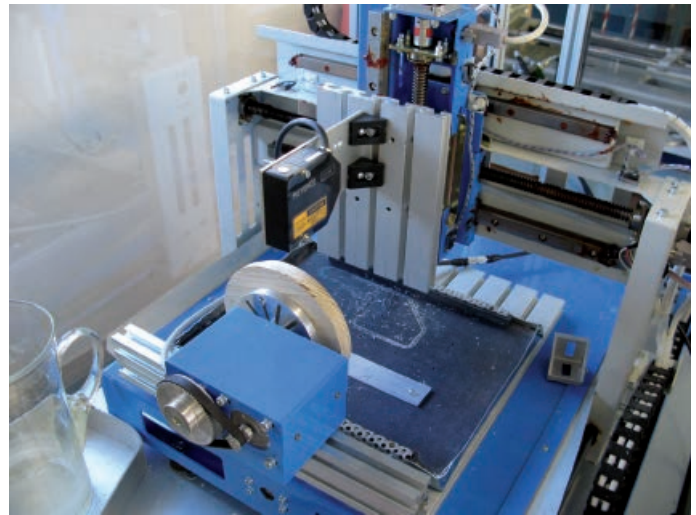

**Photo 2a.**  
Banc d'essai du test de la qualité de surface.  
Position du disque sur l'axe tournant.  
Photo H. Aknouche.

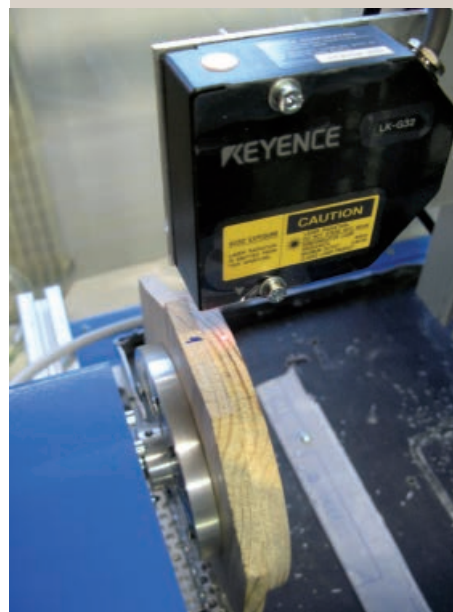

**Photo 2b.**  
Banc d'essai du test de la qualité de surface.  
Zone de mesure par laser.  
Photo H. Aknouche.

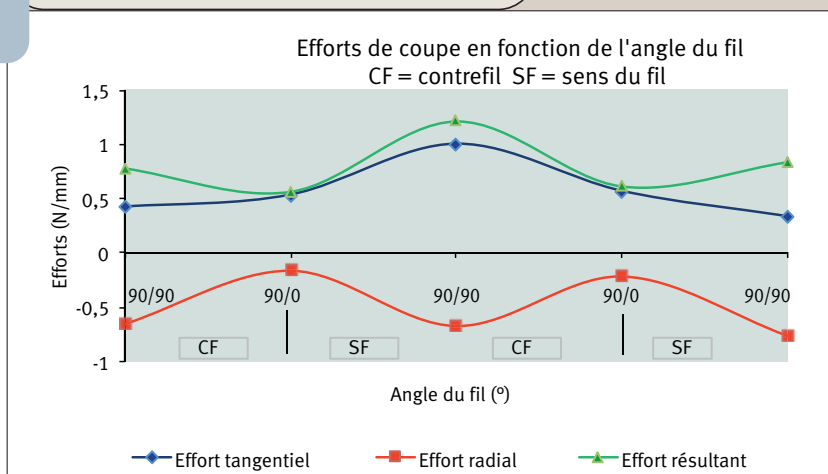

**Figure 2.**  
Efforts de coupe en fonction de l'orientation du fil en usinant le pin d'Alep.

## Résultats et discussion

### Évolutions des efforts de coupe

La figure 2 confirme la forte influence de l'orientation du fil sur les efforts de coupe et fait apparaître que l'effort tangentiel est en valeur absolue environ deux fois plus important que l'effort radial. Il est remarquable aussi qu'au début de l'usinage les efforts de coupe sont plus importants du fait du mode de coupe (90°/90°), donc mettant en œuvre un cisaillement longitudinal/transversal. L'ensemble de ces observations a déjà été fait par GOLI *et al.* (2009a, b), pour le défonçage du bois de pin Douglas, et COSTES *et al.* (2004), pour l'usinage du bois d'érable.

Lorsque la position de l'arête de l'outil est à 0° par rapport au fil (coupe en mode 90°/0°), les efforts sont réduits d'un facteur deux environ, ce qui est également un résultat communément admis.

Afin de situer le pin d'Alep parmi les autres bois, les efforts de coupe (ramenés à la longueur d'arête) obtenus ici ont été comparés avec ceux concernant le pin Douglas (tableau IV), un résineux mieux connu sur le plan de sa mise en œuvre (GOLI *et al.*, 2009b). Dans cette référence, la même méthode d'analyse du signal avait été utilisée mais pour une profondeur de passe de 1,5 mm. Pour la comparaison, les efforts de coupe spécifiques ont été utilisés, donc les valeurs ont été divisées par la surface moyenne du copeau.

Compte tenu du fait que l'arête de l'outil utilisé pour usiner le pin d'Alep était en partie usée et que les conditions d'usinage n'étaient pas exactement les mêmes, on a constaté que les efforts de coupe spécifiques pour le pin d'Alep sont environ deux fois moins élevés que pour le pin Douglas.

### Résultats des photos numériques

La planche 3 présente les photos numériques qui ont été recomposées. La photo 3a montre deux parties distinctes, la partie supérieure de l'usinage qui a été réalisée avec un outil neuf et l'autre avec un outil à arête tranchante émoussée. La bonne qualité d'usinage du pin d'Alep avec une arête neuve est bien visible, par contre celle usinée avec un outil usé présente quelques défauts. La photo 3b montre la surface usinée du bois de pin Douglas. La qualité des surfaces générées en usinant le pin d'Alep (avec outil neuf ou émoussé) est bien meilleure que celle obtenue en usinant du pin Douglas.


### Résultats des essais de rugosité

Les résultats issus des tests suivant les trois méthodes utilisées sont rassemblées dans la figure 3. On y voit les profils obtenus en faisant tourner le disque de 360°. La figure 3a montre un profil non filtré obtenu en usinant du pin d'Alep avec un outil à arête émoussée, les grandes ondulations correspondant à des défauts d'excentricité du disque. Les figures 3b, 3c, 3d montrent les trois profils usinés du pin d'Alep avec un outil à arête émoussée, avec un outil avec une arête neuve, et du pin Douglas avec un outil neuf. En usinant du pin d'Alep avec un outil neuf et usé, on ne mesure pas de grandes différences. Il est remarquable que la qualité d'usinage du pin Douglas soit moindre que celle du pin d'Alep. Cette différence est confirmée par les index de rugosité en utilisant la valeur moyenne de l'écart-type du profil (figure 4).

La planche 4 présente les surfaces reconstruites à partir des 36 profils transversaux mesurés. La partie 4a montre la surface usinée avec une arête neuve et la partie 4b celle usinée avec une arête émoussée. Les différences de niveau se voient clairement entre les deux côtés, mais la qualité finale des deux surfaces est presque identique. La valeur de l'écart-type des profils 3D est de 0,084 mm pour le pin d'Alep et de 0,128 pour le pin Douglas, valeurs qui confirment la relation entre les valeurs des écarts-types du pin d'Alep et du pin Douglas mesurées dans les profils 2D.

**Tableau IV.**  
Comparaison entre les efforts de coupe mesurés sur le pin d'Alep et sur le pin Douglas par GOLI *et al.* (2009b).


Type d'usinage	Douglas Fc (N/mm <sup>2</sup> ) Efforts de coupe spécifiques	Douglas Fn (N/mm <sup>2</sup> ) Efforts de coupe spécifiques	Pin d'Alep Fc (N/mm <sup>2</sup> ) Efforts de coupe spécifiques	Pin d'Alep Fn (N/mm <sup>2</sup> ) Efforts de coupe spécifiques
90°/0°	13,84	6,20	6,15	3,30
90°/45° SF	18,02	7,35	4,62	2,64
90°/90°	17,73	6,77	4,22	3,86
90°/45° CF	13,55	5,77	5,18	2,34

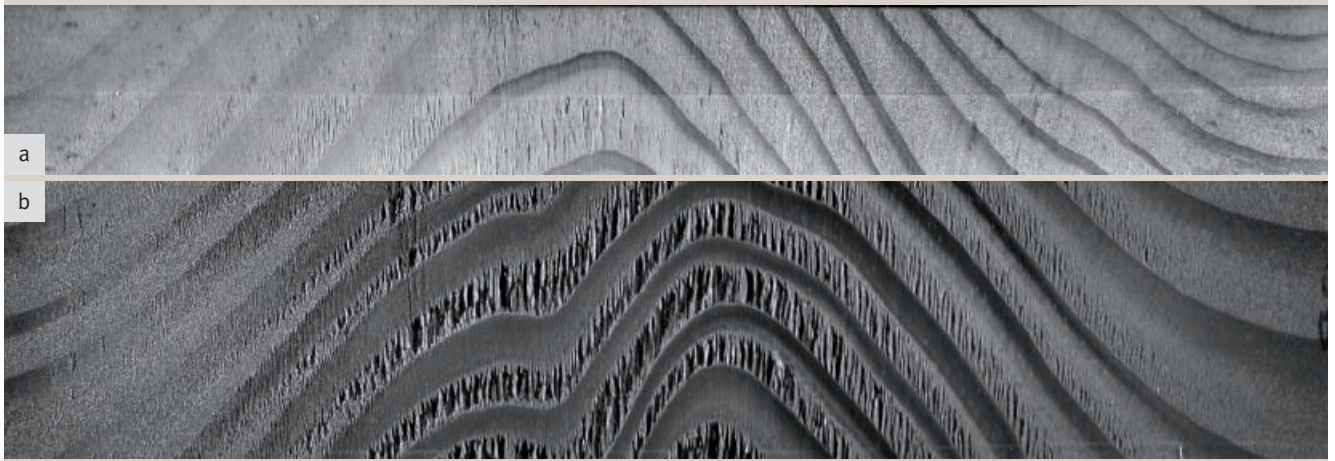**Photos 3.**

Photos des surfaces usinées prises sur 180° en tournant les roues et en faisant des photos séquentielles avec une caméra digitale. a) Pin d'Alep, partie supérieure surface usinée avec un outil à arête neuve, dans la partie inférieure surface usinée avec une arête émoussée.

b) Surface du pin Douglas.

Photos H. Aknouche.

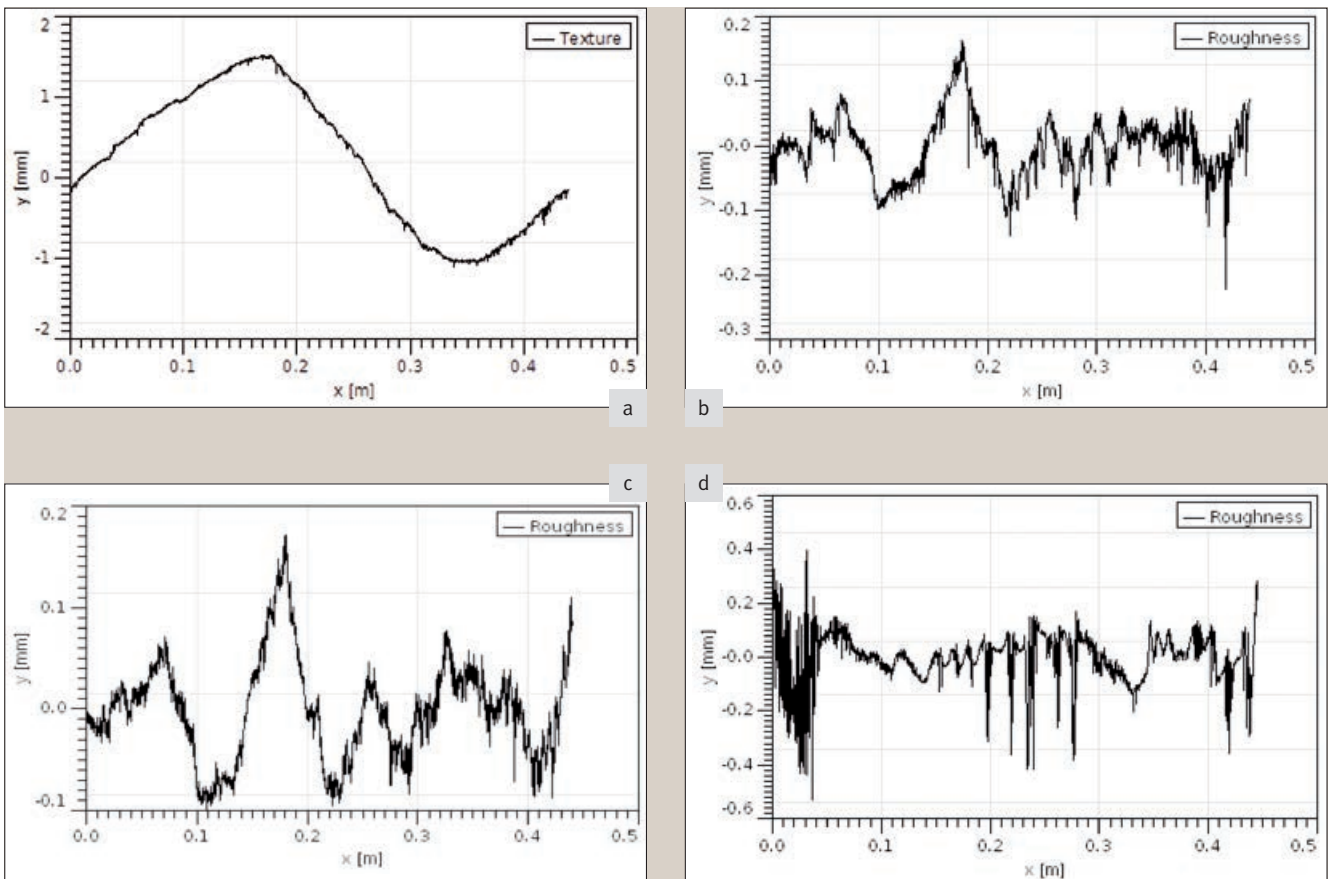
**Figure 3.**

Profils prélevés : a) usinage du pin d'Alep avec outil à arête émoussée sans filtrage de l'erreur de forme ;


b) usinage du pin d'Alep avec outil à arête émoussée après filtrage de l'erreur de forme ;

c) usinage du pin d'Alep avec outil à arête neuve après filtrage de l'erreur de forme ;


d) usinage du pin Douglas avec outil en carbure neuf après filtrage de l'erreur de forme.

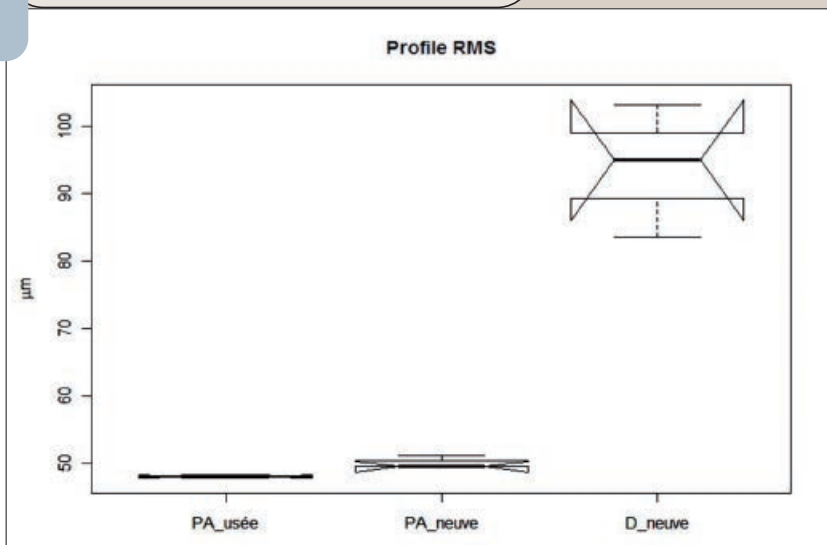

**Figure 4.** Valeurs moyennes des écarts-types des profils longitudinaux mesurés sur du pin d'Alep usiné avec un outil à arête émoussée (PA usée), du pin d'Alep avec un outil à arête neuve (PA neuve) et du pin Douglas avec un outil neuf (D neuve).

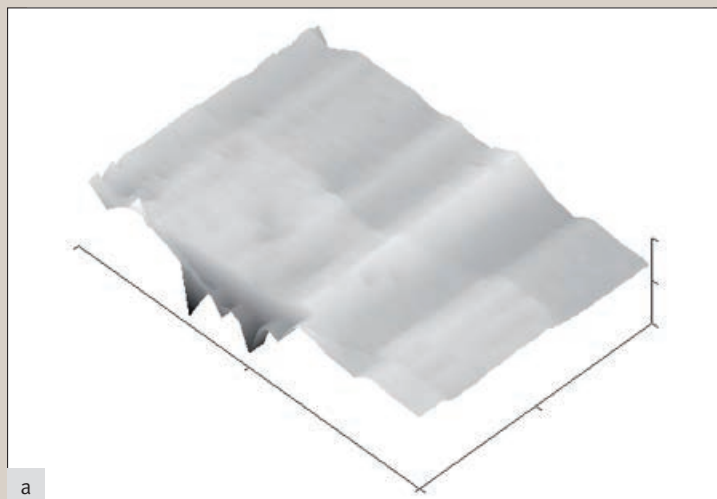

a

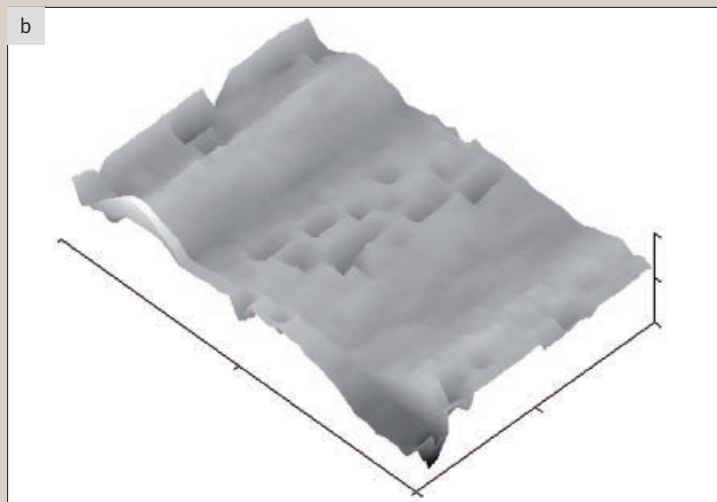

b

**Photos 4.** Surface reconstruite par 36 profils mesurés transversalement. a) Pin d'Alep usiné avec un outil neuf et usé. b) Pin Douglas usiné avec un outil neuf. Photos H. Aknouche.

## Conclusion

La procédure d'essai proposée dans cette étude s'est avérée très efficace pour une caractérisation simple d'une essence s'agissant des efforts de coupe nécessaires à sa transformation, et aussi par l'appréciation de la qualité des surfaces usinées. Elle a permis de comparer l'usinage avec une arête de coupe neuve ou émoussée du bois de pin d'Alep à celui du pin Douglas.

Les deux familles d'indicateurs peuvent être des facteurs déterminants dans l'industrie pour le choix des paramètres de coupe et du mode d'usinage des bois en général et du pin d'Alep en particulier. Les efforts de coupe pour usiner le pin d'Alep sont presque deux fois plus faibles que dans le cas du pin Douglas.

Les défauts superficiels des surfaces usinées sont facilement détectables par la méthode proposée, et des procédures d'intégration permettent la comparaison avec différentes méthodes existantes. La rugosité de la surface usinée du pin d'Alep est meilleure que celle du pin Douglas. En conclusion, le pin d'Alep est plus facile à usiner que le pin Douglas, que ce soit du point de vue des efforts de coupe ou de la qualité des surfaces obtenues.

## Remerciements

Les auteurs remercient vivement les responsables du LaBoMaP Ensam ParisTech de Cluny pour avoir permis d'effectuer les différentes manipulations, du laboratoire d'Ivalsa/Cnr pour avoir permis de réaliser les mesures de la qualité des surfaces usinées, de l'Université M'Hamed Bougara-Boumerdès pour avoir financé la bourse de Hamid Aknouche.



## Références bibliographiques

- AGUILLERA A., MARTIN P., 2001. Machining qualification of solid wood of *Fagus sylvatica* L. and *Picea excelsa* L.: cutting forces, power requirements and surface roughness. *Holz als Roh- und Werkstoff*, 59 (6): 483-488.
- AKNOUCHE H., OUTAHYON A., NOUVEAU C., MARCHAL R., ZERIZER A., BUTAUD J.-C., 2009. Tool wear effect on cutting forces: in routing process of Aleppo pine wood. *Journal of Materials Processing Technology*, 209: 2918-2922.
- AKNOUCHE H., 2009. Étude de l'usure d'outils de coupe traités dans le domaine de l'usinage du bois. Thèse de doctorat, Université M'Hamed Bougara, Boumerdès, Algérie.
- AXELSSON B. O. M., GRUNDBERG S. A., GRÖNLUND J. A., 1993. Tool wear when planing and milling. Measurement methodology and influencing factors. *In: Proceedings of the 11th International Wood Machining Seminar, Norway, 25-27 May 1993. Oslo, Norvège, Norwegian Institute of Wood Technology*, 159-176.
- COSTES J.-P., PAK LIM KO, JI T., DECÈS-PETIT C., ALTINTAS Y., 2004. Orthogonal cutting mechanics of maple: modelling a solid wood-cutting process. *Journal of Wood Science*, 50 (1): 28-34.
- CYRA G., TANAKA C., 2000. The effects of wood-fiber directions on acoustic emission in routing. *Wood Science and Technology*, 34 (3): 237-252.
- GOLI G., LARRICQ P., MARCHAL R., NEGRI M., 2001. Surface quality: comparison among visual grading and 2D and 3D roughness measurements. *In: Proceedings of the 15th International Wood Machining Seminar. Los Angeles, CA, États-Unis, Loyola Marymount University*, p. 459-471.
- GOLI G., FIORAVANTI M., MARCHAL R., UZIELLI L., 2009a. Up-milling and down-milling wood with different grain orientations – theoretical background and general appearance of the chips. *European Journal of Wood and Wood Products*, 67 (3): 257-263.
- GOLI G., FIORAVANTI M., MARCHAL R., UZIELLI L., BUSONI S., 2009b. Up-milling and down-milling wood with different grain orientations – the cutting forces behaviour. *European Journal of Wood and Wood Products*, 68 (4): 385-395.
- HERNÁNDEZ R. E., ROJAS G., 2002. Effects of knife jointing and wear on the planed surface quality of sugar maple wood. *Wood and Fiber Science*, 34 (2): 293-305.
- JIN W., CAI L., 1997. Study on the normal component force in oblique cutting of wood. *Holz als Roh- und Werkstoff*, 55: 118-120.
- KOCH P., 1985. Utilization of hardwoods growing on southern pine sites. Volume II. Washington, DC, États-Unis, US Department of Agriculture, Forest Service, Agriculture Handbook n° 605.
- MARCHAL R., MOTHE F., DENAUD L. E., THIBAUT B., BLERON L., 2009. Cutting forces in wood machining – Basics and applications in industrial processes. A review COST Action E35 2004-2008: Wood machining – micromechanics and fracture. *Holzforschung*, 63 (2): 157-167.
- MCKENZIE W., 1962. The relationship between the cutting properties of wood and its physical and mechanical properties. *Forest Products Journal*, 12 (6): 287-294.
- NERI A. C., GONÇALVES R., HERNÁNDEZ R. E., 1999. Forças de corte ortogonal 90-0 em três espécies de madeira de eucalipto. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 3 (2): 239-244.
- NERI A. C., GONÇALVES R., HERNÁNDEZ R. E., 2000. Forças de corte ortogonal 90-90 em três espécies de madeira de eucalipto do estado de São Paulo. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 4 (2): 275-280.
- STEWART H. A., 1969. Effect of cutting direction with respect to grain angle on the quality of machined surface, tool force components, and cutting friction coefficient. *Forest Products Journal*, 19 (3): 43-46.
- STEWART H. A., 1977. Optimum rake angle related to selected strength properties of wood. *Forest Products Journal*, 27 (1): 51-53.
- STEWART H. A., 1980. Some surfacing defects and problems related to wood moisture content. *Wood and Fiber*, 12 (3): 175-182.
- STEWART H. A., 1986. Fixed knife-pressure bar system for surfacing dry wood. *Forest Products Journal*, 36 (6): 52-56.
- THIBAUT B., LOUP C., CHANSON B., DILEM A., 1992. La valorisation du pin d'Alep en zone méditerranéenne française. *Forêt Méditerranéenne*, 13 (3) : 226-233.
- WOODSON G. E., KOCH P., 1970. Tool forces and chip formation in orthogonal cutting of loblolly pine. Washington, DC, États-Unis, US Department of Agriculture, Forest Service Research Paper SO-52, p. 356-362.
- WYETH D. J., GOLI G., ATKINS A. G., 2009. Fracture toughness, chip types and the mechanics of cutting wood. A review COST Action E35 2004-2008: Wood machining – micromechanics and fracture. *Holzforschung*, 63 (2): 168-180.



DOLIGEZ F. (DIR.), SECK FALL F. (DIR.), OUALY M. (DIR.), 2012. **EXPÉRIENCES DE MICROFINANCE AU SÉNÉGAL**. FRANCE, KARTHALA, 203 P.

Malgré les expériences riches et variées qui ont marqué l'évolution de la microfinance, les textes écrits sur cette activité dans de nombreux pays du Sud, et notamment au Sénégal, sont rares et souvent produits par des chercheurs du Nord. Face à ce constat, le Projet d'appui à la microfinance (Pamif-1), financé par la coopération belge, a invité les acteurs sénégalais de la microfinance à capitaliser leurs expériences. C'est l'objet de l'Atelier d'écriture qui s'est tenu en octobre 2011, en partenariat avec le Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres) et avec l'accompagnement de l'Institut de recherches et d'applications des méthodes de développement (Iram). Au-delà d'un simple séminaire rassemblant dix experts et praticiens de la microfinance au Sénégal, l'Atelier a été le produit d'un accompagnement de praticiens à l'écriture. Le processus comprenait trois phases : une première période d'échanges entre les auteurs et les animateurs, quatre jours d'atelier et un temps consacré à la publication des textes. Ce livre est l'aboutissement de cette dynamique qui permet d'apporter un regard critique et constructif sur les expériences illustratives de la microfinance au Sénégal.

Éditions Karthala,  
22-24 boulevard Arago,  
75013 Paris, France.

[www.karthala.com](http://www.karthala.com)

*Adapted from the publisher's summary.*




BETTATI M., 2012. **LE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT**. FRANCE, O. JACOB, 303 P.

La vulnérabilité de l'environnement est une préoccupation majeure de la communauté internationale. Des grandes catastrophes écologiques aux formes plus insidieuses de pollution, les activités humaines ont gravement porté atteinte à l'écosystème, mettant en péril la vie humaine, animale et végétale. Ce livre expose à la fois les menaces qui pèsent sur la nature, les ripostes juridiques et institutionnelles des États et les politiques de répression mises en place. Chaque norme et chaque institution est décrite, accompagnée de la présentation des pollutions les plus notoires. Surveillés par quelque 700 associations comme Greenpeace ou WWF, 500 traités en vigueur dispersent les efforts et diluent les attentions. À la fois essai et manuel, ce livre dénonce leurs insuffisances et propose des solutions pour que la protection de l'environnement devienne réalité.

Odile Jacob, 15 rue Soufflot,  
75005 Paris, France.

[www.odilejacob.fr](http://www.odilejacob.fr)

*Adapté du résumé de l'éditeur.*

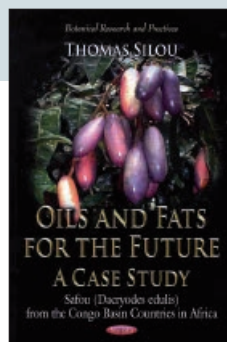

SILOU T., 2012. **OILS AND FATS FOR THE FUTURE. A CASE STUDY: SAFOU (DACRYODES EDULIS) FROM THE CONGO BASIN COUNTRIES IN AFRICA**. USA, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, XIX-122 P.

In the last ten years the production and consumption of the safou, the fruit of *Dacryodes edulis* (Burseraceae) have seen a remarkable growth in central Africa. In 1980 a network was set up dedicated essentially to the commercial development of the safou, called the African Safou Network (ASANET). Its commercialisation has spread beyond national boundaries, and has become international throughout the sub-region. All this activity has allowed significant advances in physical, chemical and biological knowledge concerning this plant and its fruit.

Nova Science Publishers Inc.,  
400 Oser Ave, Suite 1600,  
Hauppauge NY 11788-3619, USA.

[www.novapublishers.com](http://www.novapublishers.com)

*Adapted from the publisher's summary.*



CALOZ R., COLLET C., 2011. **ANALYSE SPATIALE DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE**. SUISSE, PPUR, XIV-383 P.

Les systèmes d'information géographique (SIG) caractérisent un modèle numérisé de l'espace géographique, mais aussi l'ensemble des outils de traitement de l'information associés. Combinant informations géographiques et statistiques, ils permettent un suivi cartographié et quantifié des dynamiques territoriales. La plupart des collectivités publiques ont aujourd'hui achevé l'acquisition et la structuration de ce type de données. Les bases résultantes sont mises à disposition du public et des praticiens, mais la richesse et la diversité des informations qu'elles proposent rendent leur exploitation complexe, dans la mesure où elles requièrent des connaissances développées en analyse spatiale. Cet ouvrage se propose de procurer au lecteur l'ensemble des outils nécessaires à la maîtrise et à l'exploitation de ces méthodes, notamment dans le cadre de la géostatistique appliquée aux phénomènes discrets et continus, de l'analyse du relief, de la formulation de requêtes spatiales, des aptitudes des réseaux (accessibilité et zones d'influence) et des objets zonaux (analyse multivariée associée à l'aide à la décision), de la dynamique spatiale ou de la propagation des incertitudes.

Presses polytechniques  
et universitaires romandes,  
EPFL - Rolex Learning Center,  
1015 Lausanne, Suisse.

[www.ppur.org](http://www.ppur.org)

*Adapté du résumé de l'éditeur.*

# Bois et forêts des tropiques : note aux auteurs

## Voici quelques informations pour une utilisation optimale de vos dossiers et fichiers.

Lors de la soumission du projet d'article, envoyez nous l'adresse e-mail de chaque auteur, fournissez les fichiers par messagerie électronique ou transfert ftp en prenant contact à l'adresse de la revue. Si nécessaire, vous faites parvenir le tirage correspondant sur cédérom par la voie du courrier postal. Trois types de fichiers sont à envoyer :

- Fichier 1, pour le texte, les résumés et les tableaux ;
- Fichier 2, contient les figures, les illustrations (photographies et figures en basse résolution) et les légendes en associant leurs fichiers sources (listés dans le fichier 3) de préférence en mode vectoriel ou en très bonne résolution ;
- Fichier 3 (groupe de fichiers), les légendes des figures et des photos (nom de l'auteur pour chaque cliché).

Pour les figures, les schémas ou les cartes, utilisez un logiciel vectoriel qui permette une ouverture du fichier par Illustrator et enregistrez-les dans le format eps uniquement. Pour les histogrammes, donnez les fichiers provenant des logiciels tableur. Ces fichiers sont toujours accompagnés des originaux papiers d'excellente qualité car l'utilisation des fichiers n'est pas garantie. Les fichiers de photos, format 10 cm par 15 cm, avec une résolution minimale de 300 dpi, sont comprimés en JPEG qualité élevée à maximale. À défaut de version numérique des photographies, il est possible d'adresser des tirages papier ou des diapositives. Les articles n'excéderont pas **6 500 mots** (35 000 signes espaces compris), sans compter le résumé. Au choix des auteurs, les articles peuvent être rédigés en anglais, espagnol ou français avec un résumé et six mots-clés rédigés au moins dans la langue de l'article. Les traductions des résumés seront faites et corrigées par l'éditeur.

### Article :

Article présentant des résultats conséquents avec possibilité de transfert à d'autres domaines.

**6 500 mots** (texte + tableaux + références), minimum **4 photos légendées** et le résumé de **275 mots**.

### Note de recherche :

Article court concernant des études en cours d'achèvement et présentant les premiers résultats et/ou les perspectives de recherche. Il peut en particulier s'agir de présentation de thèse récente ou à venir. **2 500 mots** (texte + tableaux + références), minimum **3 photos légendées** et le résumé de **275 mots**.

### L'ordre de présentation de l'article est le suivant :

- La première page avec le titre (10 mots au maximum), les prénoms en entier et les noms des auteurs ainsi que les adresses complètes. Pour le premier auteur ou l'auteur correspondant avec la revue, précisez l'adresse actuelle professionnelle, ainsi que l'adresse électronique.
- Les caractères sont en Times New Roman, corps 12, avec un interligne de 1,5 et numérotation des pages ;
- La liste des références bibliographiques (pas plus de 20) ;
- Le résumé de **275 mots** ;
- Les légendes des figures (**6 figures, cartes et graphiques au plus**) et les légendes des photos (une dizaine) sont fournies sur une page séparée. La source ou le crédit de chaque figure est mentionné si nécessaire. L'auteur de chaque cliché est précisé.
- Les tableaux (**pas plus de 5**), avec chacun sa légende ;
- Chaque photo porte son numéro d'ordre d'apparition dans le texte.

**Le texte** est composé avec une seule police. Les noms latins sont en italique. Les noms d'auteur cités dans le texte sont en petites capitales : TCHOUME *et al.* Chaque sigle ou abréviation est développé lors de la première citation dans le texte (éventuellement en note de bas de page).

**Chaque tableau, figure ou photo** détiennent une légende et sont numérotés dans l'ordre de citation dans le texte. Les tableaux, les figures et les photos sont tous annoncés en chiffres romains pour les tableaux (tableau V), les figures et les photos en chiffres arabes (figure 2, photo 2).

Pour les figures, fournissez des sorties originales de très bonne qualité et veillez à obtenir une autorisation de publication, si nécessaire.

### Les références bibliographiques sont annoncées ainsi dans le texte :

DIOUF (2001) ; DOMMERGUES, MANGENOT (1970) ; (POUTOULI, 1994 ; CADOU *et al.*, 1952) ; ROSSMAN *et al.* (1995), lorsque les auteurs sont au nombre de trois ou plus. Les références données dans la liste ne concernent que les publications mentionnées dans le texte. Elles sont classées par ordre alphabétique des auteurs. Elles sont présentées de la façon suivante.

**Ouvrage** : IBGE, 1998. Produção da extração vegetal e da silvicultura 1995. Rio de Janeiro, Brésil, IBGE, vol. 10, 277 p.

**Communication à un congrès** : BERTRAND A., BABIN D., WEBER J., 2000. Pauvreté et gestion des ressources renouvelables dans les pays en développement : les liaisons dangereuses ? *In* : Forests and society : The role of research, Vienne, Autriche, 8 juillet-8 août 2000. Kuala Lumpur, Malaisie, Iufro, 244-245.

**Article de périodique** : BHAT K. M. M., 2000. Non-destructive techniques for wood quality assessment of plantation-grown teak. *Bois et Forêts des Tropiques*, 263 (1) : 6-16.

**Thèse** : PETIT S., 2000. Environnement, conduite des troupeaux et usage de l'arbre chez les agropasteurs peuls de l'Ouest burkinabé. Thèse, université d'Orléans, France, 528 p.

### Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Cirad, TA C-DIR/B  
Bois et forêts des tropiques  
Campus international de Baillarguet  
34398 Montpellier Cedex 5  
France  
E-mail : bft@cirad.fr  
bft.cirad.fr

# Bois et forêts des tropiques

## Note to authors

### Please help us to optimise processing of your files and folders!

When you submit a draft article, you must give us e-mail address of each author, please send the files by email or ftp transfer to the BFT journal address. If necessary, you may send the printable version on CD-Rom to us by post.

You will need to send us 3 kinds of files:

- File 1 containing your text, abstracts and tables;
- File 2 containing illustrations (photographs and figures with low resolution) and legends, with source files preferably in very high resolution or vector mode;
- File 3 (group of files) containing illustrations and photographs (and the name of the photograph's author in each case).

For figures, diagrams and maps, please use vector software that allows files to be opened with Illustrator, saving them in eps format only. For charts, add files from spreadsheet programs. High-quality print originals of all files must also be supplied, as the use of electronic files cannot be guaranteed. Photo files in 10 cm x 15 cm format, with a minimum resolution of 300 dpi, must be compressed into JPEG at maximum quality. If you cannot provide a digital version of your photographs, you may send us prints or slides.

Articles must be no longer than **6 500 words** (35 000 signs including spaces), not counting the abstract. You may choose to send your articles in English, Spanish or French, with an abstract and six key words in the same language as the article, at least. The abstracts will be translated and subsequently revised by the editor.

### Articles:

Articles must present meaningful results that are potentially transferable to other fields.

**6 500 words** (text + tables + references) with a minimum of **4 photos with legends** plus a **275-word abstract**.

### Research notes:

Short articles concerning studies that are nearing completion, to present preliminary results and/or research prospects. These may, in particular, present a recent or forthcoming thesis.

**2500 words** (text + tables + references) with a minimum of **3 photos with legends** plus a **275-word abstract**.

Articles must be presented in the following order:

- First page containing the title (maximum 10 words), first names, surnames and addresses of the authors, in full. For the first-named author or the author corresponding with the journal, please provide a current professional address and email address.
- Text in Times New Roman, size 12, with 1.5 line spacing and numbered pages;
- List of bibliographic references (maximum 20);
- Abstract containing no more than **275 words**;
- The legends to illustrations (maximum **6 figures, maps and/or diagrams**) and photos (about 10) must be supplied on a separate page. Sources or credits for all illustrations must be mentioned as required. The author of each photograph must be named.
- Tables (**MAXIMUM 5**), each with a legend;
- Photos must be numbered in the order in which they appear in the text.

**The text** should be composed in a single font. Latin names must be in italics, and the names of authors cited in the text in small caps, e.g. TCHOUME *et al.* All acronyms and abbreviations must be given in full the first time they appear in the text (or as an end-of-page note).

**All tables, figures and photographs** must have a legend and must be numbered in the order in which they appear in the text. Tables, figures and photos must be announced in the text as follows: tables in Roman numerals (e.g. Table V), figures and photos in Arab numerals (e.g. Figure 2, Photo 2). For figures, please supply high-quality print-outs and make sure you have obtained any necessary permission to publish them.

### Bibliographic references must be written as follows in the text:

DIOUF (2001); DOMMARGUES, MANGENOT (1970); (POUTOULI, 1994; CADOU *et al.*, 1952), and when there are three or more authors: ROSSMAN *et al.* (1995). The references given in the list only concern publications mentioned in the text. They are listed in alphabetical order by author. They are presented as follows:

**Book:** IBGE, 1998. Produção da extração vegetal e da silvicultura 1995. Rio de Janeiro, Brazil, IBGE, vol. 10, 277 p.

### Paper given at a conference:

BERTRAND A., BABIN D., WEBER J., 2000. Pauvreté et gestion des ressources renouvelables dans les pays en développement: les liaisons dangereuses? *In*: Forests and society: The role of research, Vienna, Austria, 8 July-8 August 2000. Kuala Lumpur, Malaysia, IUFRO, 244-245.

**Article in a periodical:** BHAT K. M. M., 2000. Non-destructive techniques for wood quality assessment of plantation-grown teak. Bois et Forêts des Tropiques, 263 (1): 6-16.

**Thesis:** PETIT S., 2000. Environnement, conduite des troupeaux et usage de l'arbre chez les agropasteurs peuls de l'Ouest burkinabé. Thesis, Orleans University, France, 528 p.

### For further information, please contact:

CIRAD, C-DIR/B

Bois et forêts des tropiques

Campus international de Baillarguet

34398 Montpellier Cedex 5

France

E-mail: bft@cirad.fr

bft.cirad.fr



Photo P. Chardonnet.

*Bois et forêts des tropiques* diffuse les connaissances et les résultats de la recherche sur les forêts des régions chaudes. C'est une revue, à l'interface de la recherche et du développement, destinée à tous les acteurs du secteur forêt-environnement.

#### Rédaction

*Bois et forêts des tropiques*

Cirad

Campus international de Baillarguet

TA C-DIR/B

34398 Montpellier Cedex 5

France

bft.cirad.fr

Commandez la revue et les articles à l'unité en ligne :

**[bft.revuesonline.com](http://bft.revuesonline.com)**

*Bois et forêts des tropiques* existe en version électronique.

## Abonnements

Lavoisier abonnements

14, rue de Provigny

94236 Cachan Cedex

France

Tél. : +33 1 47 40 67 00

Fax : +33 1 47 40 67 03

E-mail : [abonne.bft@lavoisier.fr](mailto:abonne.bft@lavoisier.fr)

[bft.revuesonline.com](http://bft.revuesonline.com)

#### Prix abonnement

Un an : 4 numéros

#### Version électronique et papier

France : **120 €/an TTC**

Autres pays de l'Union européenne : **120 €/an ht**

Pays hors Union européenne : **150 €/an ht**

#### Version électronique

France : **100 €/an TTC**

Reste du monde : **100 €/an ht**



**[bft.cirad.fr](http://bft.cirad.fr)**



Photo P. Chardonnet.

*Bois et Forêts des Tropiques* has been disseminating knowledge and research results on forests in hot regions. This periodical is positioned at the interface between research and development, and thus draws its readership from every branch of the forest-environment sector.

## Subscriptions

Lavoisier abonnements  
14, rue de Provigny  
94236 Cachan Cedex  
France  
Tel.: +33 1 47 40 67 00  
Fax: +33 1 47 40 67 03  
E-mail: [abonne.bft@lavoisier.fr](mailto:abonne.bft@lavoisier.fr)  
[bft.revuesonline.com](http://bft.revuesonline.com)

### Subscription rates

Four issues per year

### Electronic and print journal

Mainland France: **120 €/year including VAT**  
Other countries of the European Union : **120 €/year excluding VAT**  
Outside the European Union : **150 €/year excluding VAT**

### Electronic journal

Mainland France: **100 €/year including VAT**  
Rest of the world : **100 €/year excluding VAT**

### Editorial offices

*Bois et forêts des tropiques*

**CIRAD**

Campus international de Baillarguet

TA C-DIR/B

34398 Montpellier Cedex 5

France

[bft.cirad.fr](http://bft.cirad.fr)

For direct orders of journal issues or individual articles, go to:

**[bft.revuesonline.com](http://bft.revuesonline.com)**

New subscription formula is available in electronic format.



**[bft.cirad.fr](http://bft.cirad.fr)**

## Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO



12-15 de junio de 2013

Bosques, competitividad y territorios sostenibles

### Presentación de resúmenes

#### Temas:

- I Bosques y servicios ecosistémicos
- II Competitividad del sector forestal
- III Gestión y gobernanza de territorios

#### Guía para la presentación de resúmenes:

- Título centrado negrita (Arial, 12)
- Nombre del Autor/es (Arial 11, justificado a la derecha)
- Institución del autor principal, si es el caso.  
(Arial 10, centrado)
- Dirección postal y correo electrónico (Arial 10, centrado)
- Palabras clave: máximo cinco palabras escritas en cursiva (Arial font 10, centrado)

Máximo de 400 palabras indicando en Arial 11 el objetivo, el estado de resultados y conclusiones más importantes. No debe incluir cuadros, figuras ni referencias. Al enviarlos indicar si es propuesto como exposición oral o como afiche y dentro de cuál tema y subtema se postula (ver la lista de los subtemas en la web del evento: [www.catie.ac.cr/iufrolat](http://www.catie.ac.cr/iufrolat)).

**Procedimientos para el envío:** los resúmenes de las trabajos voluntarios deberán ser enviadas en archivos Word al correo electrónico [iufrolat@catie.ac.cr](mailto:iufrolat@catie.ac.cr).

#### Plazos:

- Recepción de resúmenes de propuestas para trabajos voluntarios: 31 diciembre, 2012
- Comunicación sobre la aceptación exposición o afiche 28 febrero, 2013
- Recepción de documentos escritos completos: 15 mayo, 2013
- Fecha límite de recepción de solicitud de becas: 31 de enero, 2013

Becas: se cuentan con un número limitado de becas para las personas que presenten resúmenes. Ver información en la web: [www.catie.ac.cr/iufrolat](http://www.catie.ac.cr/iufrolat)



## Third IUFRO Latin American Congress



12 to 15 June 2013

Forests, competitiveness and sustainable landscapes

### Call for Abstracts

#### Themes

- I Forests and Ecosystem Services
- II Forest Sector Competitiveness
- III Governance and Management of Landscapes

#### Abstract Submission Guidelines:

- Title centered bold (Arial, 12)
- Name of Author / s (Arial 11, right)
- Main author's institution, if applicable.  
(Arial 10, right justification)
- Mailing address, e-mail (Arial 10, centered)
- Keywords: maximum five in italics (Arial 10, centered)

Maximum of 400 words in Arial 11, indicating the objective, the state of the findings and the most important conclusions. Please do not include tables, figures and references. Please indicate, in your submission, if your work will be presented in an oral presentation or as a poster, and the theme and sub-theme within which you are applying (see the list of subthemes on the IUFROLAT website: [www.catie.ac.cr/iufrolat](http://www.catie.ac.cr/iufrolat)).

Abstracts should be submitted as Word documents to [iufrolat@catie.ac.cr](mailto:iufrolat@catie.ac.cr)

#### Deadlines

- Submission of abstracts: December 31, 2012
- Submission of scholarship applications: January 31, 2013
- Abstract selection - authors will be notified if their paper is selected, either as a presentation or poster: February 28, 2013
- Submission of complete papers and posters: May 15, 2013

Scholarships: There are a limited number of scholarships for participants whose abstract is selected. Scholarship information is available on the IUFROLAT website: [www.catie.ac.cr/iufrolat](http://www.catie.ac.cr/iufrolat)